

报告编号： CT-202110012

检测报告

样品名称： 共挤膜、共挤膜袋子

规格型号： /

委托单位： 格域包装科技（江苏）有限公司

检验类别： 委托

Labthink[®]

济南兰光机电技术有限公司

包装安全检测中心

包装安全检测中心

注意事项

- 1: 本报告无检测中心盖章无效;
- 2: 本报告无审核、主检人签字无效;
- 3: 复制报告未新盖检测中心专用章无效;
- 4: 报告涂改无效;
- 5: 委托检验仅对来样负责;
- 6: 对检测报告有异议, 应在收到报告之日起十日内提出, 逾期不予受理;

通讯资料

地址: 济南市无影山路 144 号

邮编: 250031

技术咨询电话: 400-608-8368 (免费)

传真: 0531-85062108

电子邮箱: lab@labthink.com

主页: <http://www.labthink.com>

检测报告

委托单位	名称	格域包装科技（江苏）有限公司	传真	/
	电话	/	邮编	/
	地址	江苏省常州市武进区虹西路 199 号		
样品名称	共挤膜、共挤膜袋子	检测类别	委托	
样品数量	2 种	收样日期	2021.10.11	
样品编号	/	样品状态	完好	
检测日期	2021.10.12-2021.10.15			
检测结论	根据委托方的要求，提供详细报告及实测数据。			
备注	/			

编制: 李兰清

审核: 韩永伟



批准: 周伟芳

日期: 2021.10.15


日期: 2021.10.15

日期: 2021.10.15

检测报告

检验项目	空气透过量	检测标准	GB/T 1038-2000
检测仪器	VAC-V2 压差法气体渗透仪		
测试条件	1. 根据客户要求进行检测; 2. 试验条件: 23℃, 0%RH。		

检验结果汇总

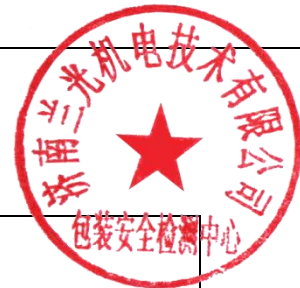

试样名称	空气透过量 (cm ³ /m ² ·24h·0.1MPa)		
共挤膜	9.570	10.613	9.188

备注: 结果仅对来样有效。

检测报告

检验项目	热封强度	检测标准	QB/T 2358-1998
检测仪器	XLW(EC)智能电子拉力试验机		
测试条件	1. 根据客户要求进行测试; 2. C1 试样宽度 10mm, C2 试样宽度 15mm, 试验速度 300mm/min; 3. 检测中心环境: 23.2℃, 49%RH。		



检验结果汇总

试样名称	试样位置	热封强度 (N/15mm)	备注
共挤膜袋子	C1	36.072	试样拉伸, 热封处完全剥离
		35.503	
		36.376	
		35.716	
		35.573	
	平均值	35.848	/
	C2	30.685	试样拉伸, 热封处撕裂
		29.921	
		31.618	
		32.871	
		32.914	
平均值	31.602	/	

备注: 结果仅对来样有效。

检测报告

检验项目	热封强度	检测标准	QB/T 2358-1998
检测仪器	XLW(EC)智能电子拉力试验机		
测试条件	1. 根据客户要求进行测试; 2. 试样宽度 10mm, 试验速度 300mm/min; 3. 检测中心环境: 23.2℃, 49%RH。		



检验结果汇总

试样名称	试样位置	热封强度 (N/15mm)	备注
共挤膜袋子	C6	40.109	试样拉伸, 热封处完全剥离
		36.907	
		38.676	
		39.840	
		36.029	
	平均值	38.312	/
	B1	62.83	试样拉伸, 热封处完全剥离
		64.55	
		61.84	
		64.77	
		64.23	
平均值	63.64	/	

备注: 结果仅对来样有效。

检测报告

检验项目	热封强度	检测标准	QB/T 2358-1998
检测仪器	XLW(EC)智能电子拉力试验机		
测试条件	1. 根据客户要求进行测试; 2. 试样宽度 10mm, 试验速度 300mm/min; 3. 检测中心环境: 23.2℃, 49%RH。		



检验结果汇总

试样名称	试样位置	热封强度 (N/15mm)	备注
共挤膜袋子	B2	60.89	试样拉伸, 热封处完全剥离
		61.58	
		61.58	
		61.18	
		61.45	
	平均值	61.34	/


备注: 结果仅对来样有效。

检测报告


检验项目	穿刺强度	检测标准	GB/T 21302-2007										
检测仪器	XLW(EC)智能电子拉力试验机												
测试条件	1. 根据客户要求进行测试; 2. 检测中心环境: 23.2℃, 49%RH。												
检验结果汇总													
<table border="1"><thead><tr><th>试样名称</th><th>最大穿刺力 (N)</th><th>平均值 (N)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">共挤膜袋子</td><td>11.917</td><td rowspan="5">12.319</td></tr><tr><td>13.379</td></tr><tr><td>11.584</td></tr><tr><td>12.191</td></tr><tr><td>12.525</td></tr></tbody></table>				试样名称	最大穿刺力 (N)	平均值 (N)	共挤膜袋子	11.917	12.319	13.379	11.584	12.191	12.525
试样名称	最大穿刺力 (N)	平均值 (N)											
共挤膜袋子	11.917	12.319											
	13.379												
	11.584												
	12.191												
	12.525												
备注: 结果仅对来样有效。													




C1:

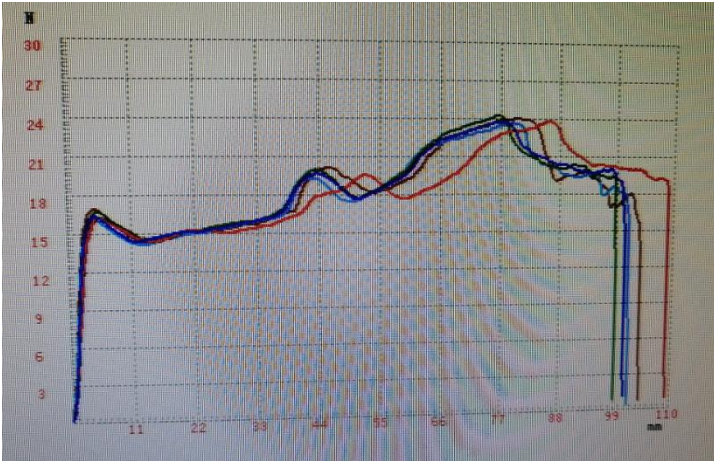


C2:

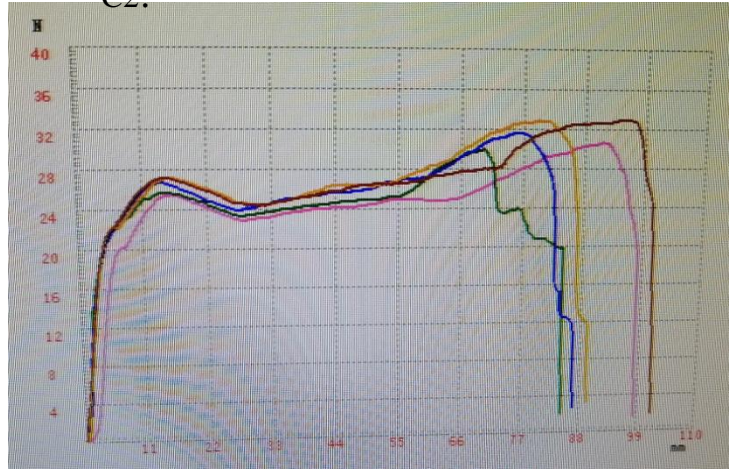


C6:

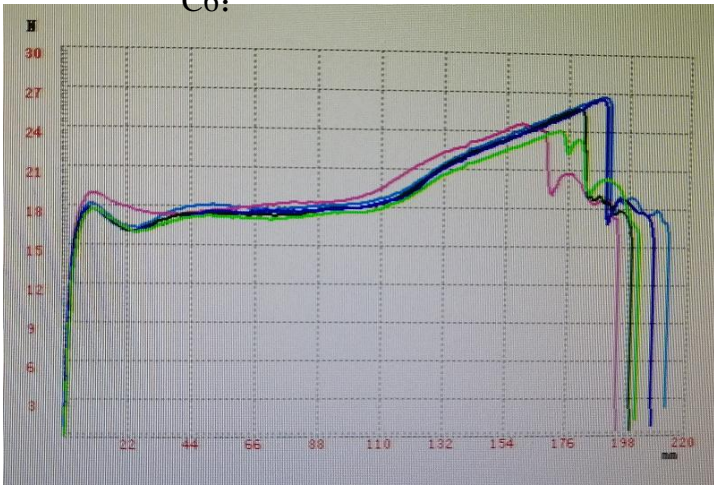

B1:

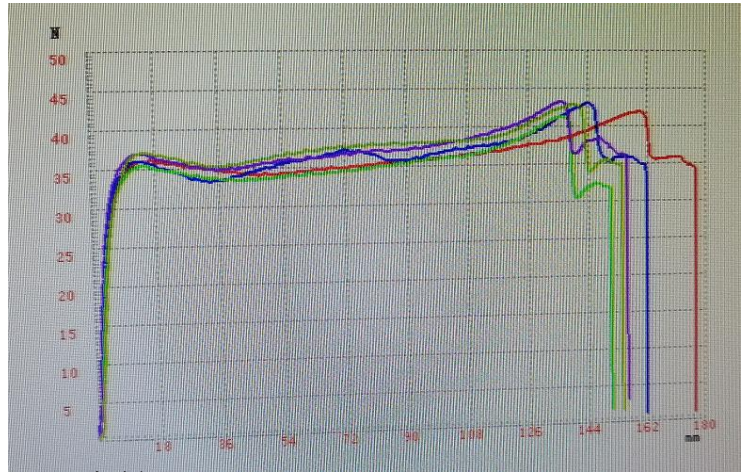

B2:

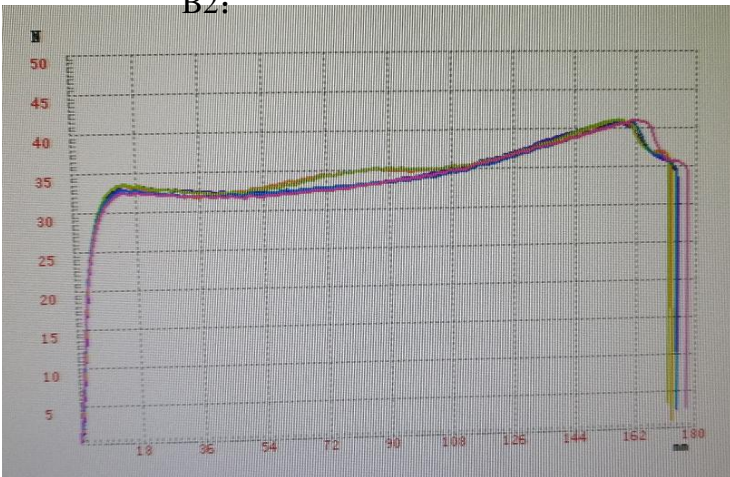

穿刺:

